


PIEZAS DE ARCILLA COCIDA HD CATEGORIA I PARA FABRICAS VISTAS
N° FICHA TECNICA: 0840124



FABRICANTE:	CERAMICA DE ALMACELLES, S.A.
LOCALIDAD:	ALMACELLES
DESIGNACION DEL MODELO:	PIEZA DE ARCILLA COCIDA HD R-20 DE 240 x 115 x GRUESO
GRUESOS (mm):	35 - 50 - 70 - 100
NOMBRE COMERCIAL:	PARDO SALMON-AMALFI SALMON-GRIS SALMON
COLORACIONES EN MASA:	Pardo amarillento flameado-Rosado destonificado en ocre-Ceniza destonificado en ocre

ESQUEMA DEL MODELO

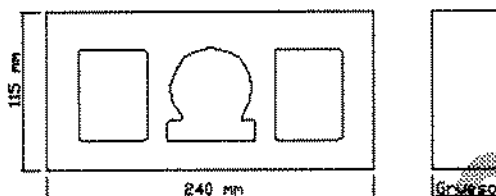

CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA PIEZA

Característica		Método de comprobación	Valor garantizado por el fabricante	Valor exigido por AENOR	
Aspecto y estructura	exfoliaciones / laminaciones	Visual	Ninguna pieza exfoliada / laminada		
	piezas fisuradas		≤ 1 pieza fisurada	≤ 1 pieza fisurada	
	piezas desconchadas		≤ 1 pieza con d.i.m. entre 7 y 15 mm	≤ 1 pieza con d.i.m. entre 7 y 15 mm	
Tolerancias dimensionales (mm)	Valor medio	UNE-EN 772-16	Ninguna pieza con desconchados con dimensión individual media > 15 mm		
			largo (l)	± 4	± 4
			ancho (a)	± 3	± 3
	grueso (h)		0,25 x h	máx de (0,25 x h) o 2	
	Recorrido		largo (l)	± 5	± 5
			ancho (a)	± 3	± 3
grueso (h)		0,3 x h	0,3 x h		
Espesor de pared (mm)	pared exterior vista	≥ 20,0	≥ 15,0		
	pared exterior no vista	≥ 18,0	≥ 10,0		
	pared interior	≥ 10,0	≥ 5,0		
Paralelismo de caras (Ortogonalidad) / mm			N/A		
Planeidad de las caras (mm)	Diagonales	UNE-EN 772-20	l > 300 mm	N/A	N/A
			300 > l > 250 mm	≤ 3	≤ 3
			l ≤ 250 mm	≤ 2	≤ 2
Porcentaje de huecos (%)		UNE-EN 772-3	≤ 45	≤ 45	
Volumen del mayor hueco (% del bruto)		UNE-EN 772-9	≤ 12,5	≤ 12,5	
Espesor combinado de tabiquillos (%)		UNE-EN 772-16	≥ 20	≥ 20	
Absorción de agua en elementos exteriores (%)		Anexo C UNE-EN 771-1	≤ 18	≤ 18	
Absorción en piezas barrera anticapilaridad (%)		UNE-EN 772-7		N/A	
Succión (Kg/m² x min)		UNE-EN 772-11		≤ 0,3	
Resistencia característica normalizada (N/mm²)		UNE-EN 772-1	≥ 20,0 Cara de apoyo: tabla	≥ 10,0	
Densidad	Absoluta (Kg/m³)		1.730		
	Aparente (Kg/m³)		1.130		
	Tolerancia (%)		± 10	± 10	
Masa (g)	Reducción por densidad:	NO	Valor mínimo por grueso garantizado: 1.006- 1.435- 2.007- 2.865	Valor mínimo por grueso: 1.006- 1.435- 2.007- 2.865	
Eflorescencias		UNE 67029 EX	No eflorescido	Ligeramente eflorescido	
Durabilidad (Resistencia a la helada)		UNE 67028 EX	F2 (25 ciclos) Ensayo a realizar en cámara sin ventilación		
Propiedades térmicas - λ _{equiv} (W/mK)		UNE-EN 1745	Valor declarado: 0,31 Método empleado en la determinación: Valor tabulado		
Permeabilidad al vapor de agua - μ		Anexo A UNE-EN 1745	5/10		
Contenido en sales solubles activas		UNE-EN 772-5	S0		
Expansión por humedad (mm/m)		UNE 67036	≤ 0,60		
Reacción al fuego		[% materia orgánica < 1 %]	CLASE A1		
Adherencia (N/mm²)		Anexo C UNE-EN 998-2	≥ 0,15	≥ 0,15	
Coloración superficial		Anexo D RP 34.01	NO		
Hidrofugación			SI		
Piezas especiales			SI		

Distintos azabados superficiales: Liso, Corcho, Tosco, Rallados, Rulados... - Piezas especiales: Plaquetas, Escuadras, Radios, Chaflanes...

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES



Número. 2013 - 03

(1) Identificación Producto tipo

Piezas arcilla cocida HD Categoría I para fábricas vistas

(2) Identificación Producto

PARDO SALMON - AMALFI SALMON - GRIS SALMON

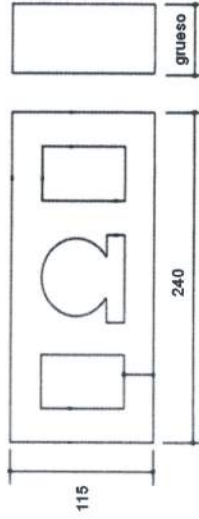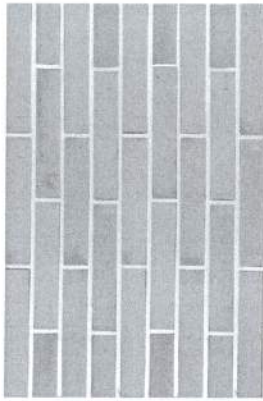

(3) Uso o Usos previstos

Elementos exteriores con una cara expuesta, con exigencias estructurales, térmicas, acústicas y de resistencia frente al fuego.

(5) Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones :

2+

(6) Organismo Autorizado

AENOR / 0099

(i) Inspección inicial de la fábrica y del control de producción en fábrica

(ii) Vigilancia continua, evaluación y aprobación del control de producción en fábrica

0099 - CPR - A73 - 0063 / 2006

(7) Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Tolerancias dimensionales y espesores de pared	Cumple	EN 771-1:2011
Resistencia a compresión	Cara de apoyo: Tabla Resist.Med: ≥ 20 N/mm ²	
Densidad	Absoluta 1730 Kg/m ³ Tolerancia 10% Cat.D1 Aparente 1130 Kg/m ³ Tolerancia 10% Cat.D1	
Eflorescencias	No eflorescido	
Heladicidad	Cámara Manual : F2 (25 ciclos)	
Reacción al fuego	Clase A1	
Tratamiento de Hidrofugación :	SI	
Acabados Superficiales:	Liso, Corcho, Tosco, Rayado, Rulado... Coloración Superficial : NO	
	Piezas especiales: Plaquetas, Escuadras, Radios, Chaflanes...	

(8) Las prestaciones del producto identificado en puntos (1) y (2) son conformes con las prestaciones declaradas en el punto (7)

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante identificado en el punto (4).

Lugar y fecha de emisión: Almacelles, 1 de Julio de 2013


Nombre y Cargo : Emili Ribelles, Director Técnico



CERÀMICA D'ALMACELLES

(4) Ctra. Lleida-Huesca, s/nº
25100 ALMACELLES (Lleida)
Telf. 97374.00.32 Fax 97374.04.75

<http://www.palaualmacelles.com>
info@palaualmacelles.com

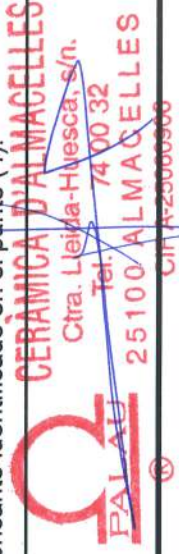



0099 - CPR - A73 - 0063



1875

CERÀMICA D'ALMACELLES

CERAMICA DE ALMACELLES S.A.

Ctra. Lleida-Huesca, s/nº

25100 ALMACELLES (Lleida)

Telf. 973 74 00 32

Fax 973 74 04 75

www.palaualmacelles.com

info@palaualmacelles.com



06

Piezas arcilla cocida HD Categoría I para fábricas vistas

EN 771-1:2011

2013 - 03

Elementos exteriores con una cara expuesta, con exigencias estructurales, térmicas, acústicas y de resistencia frente al fuego.

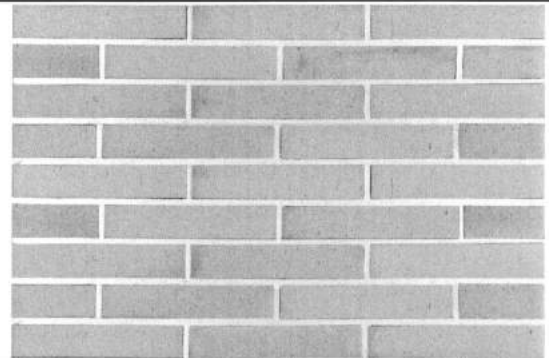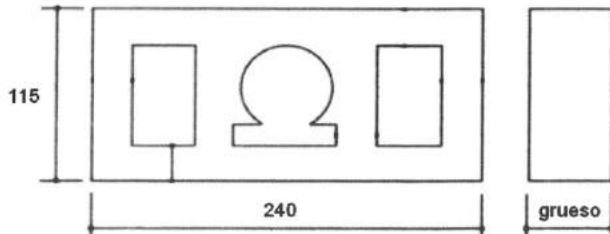PARDO SALMON - AMALFI SALMON - GRIS SALMON

Pieza de arcilla cocida HD R-20 UNE-EN 711-1:2011 de 240 x 115 x grueso. Coloraciones en masa.

GRUESOS : 35 - 50 - 70 - 100

ASPECTO Y ESTRUCTURA	Exfoliaciones, laminaciones, piezas fisuradas, desconchados		CUMPLE
TOLERANCIAS DIMENSIONALES	T2 $\pm 0,25\sqrt{(\text{dim. no min al})}$ R2 $0,3\sqrt{(\text{dim. no min al})}$		CUMPLE
ESPEORES DE PARED	Pared ext. vista / no vista / interior		
PLANEIDAD DE LAS CARAS	Diagonales	300 \geq L \geq 250 : \leq 3 mm	L \leq 250 mm : \leq 2 mm
PORCENTAJE DE HUECOS	%		\leq 45 %
VOLUMEN DEL MAYOR HUECO	% del bruto		\leq 12,5
ESPEOR COMBINADO DE TABIQUILLOS	%		\geq 30
ABSORCION DE AGUA	%		\leq 18 %
SUCCION	Kg/(m ² x min)		\leq 0,3
RESISTENCIA A COMPRESION	Cara apoyo: Tabla	Resist.Med: \geq 20 N/mm ²	
DENSIDAD	ABSOLUTA	1730 Kg/m ³	Tolerancia \leq 10% Cat.D1
	APARENTE	1130 Kg/m ³	
EFLORESCENCIAS	No eflorescido		
DURABILIDAD (HELADICIDAD)	Cámara Manual sin ventilación	F2 (25 ciclos)	
PROPIEDADES TERMICAS (λ_{eq}) (W/mK)	Valor de diseño 0,36	Valor tabulado	
PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA (μ)	5/10		
CONTENIDO SALES SOLUBLES ACTIVAS	S ₀		
EXPANSION POR HUMEDAD mm/m	\leq 0,60	Exigencia CTE	
REACCION AL FUEGO	CLASE A1		
ADHERENCIA	0,15 N/mm ² con morteros de uso general y ligeros		
TRATAMIENTO DE HIDROFUGACION :	SI	COLORACION SUPERFICIAL :	NO
OBSERVACIONES :			

EN 771-1:2011

1. Distintos acabados superficiales: Liso, Corcho, Tosco, Rayado, Rulado... Piezas especiales: Plaquetas, Escuadras, Radios, Chafanes...